



# SOLUCIÓN PARA EL MANEJO DE INUNDACIONES

## DATOS TÉCNICOS

### CERTIFICADOS DE ANÁLISIS

#### Fuerza de Compresión

promedio: 9,690 psi // 66.8 MPa

Cumple con ambos: CSA A231.2-14 y ASTM C936

#### H2O-The American Association of State Highway Transportation Officials (AASHTO)

Basado en los resultados de las pruebas de compresión, los hydroPAVERSTM satisfacen y exceden los requerimientos del standard H20 para vehículos pesados.

#### Dimensiones

En acorde a la Sección 7.4 del CSA 231.2-14, promedio: 55.1mm x 299.7mm x 299.2mm

#### Densidad y Absorción

En acorde con CSA A23.2-11C, promedio: Absorción 6.9%

Densidad 2,2034 kg/m<sup>3</sup>

#### Tasa de Filtración

En acorde con ASTM C1781, promedio: 2,240 mm/hr (88.2 pulg/hr) o 1.47 pulg/min

#### Durabilidad de Congelación/Descongelación

En acorde con la Sección 7.3 de CSA A231.2-14. La pérdida de material después de 49 ciclos fué irrelevante y cumple con los requisitos.

#### ADA—Americans with Disabilities Act

Los hydroPAVERSTM cumplen con los requisitos de los standards de ADA para pavimentos de piso.

#### Retención de Agua

6L/m<sup>2</sup> o 0.15 US galones/pie cuadr. Los hydroPAVERSTM absorben la 1ra 1/4" de cualquier evento de lluvia.

DAVROC TESTING LABORATORIES FILE: L16-0591MT


TAMAÑO	ÁREA SUPERFICIE	PESO
100mm x 200mm x 55mm / 3.94" x 7.78" x 2.17"	0.215 sq. ft / .02m <sup>2</sup>	1.9 kg / 4.2 lbs
200mm x 200mm x 55mm / 7.78" x 7.78" x 2.17"	0.431 sq. ft / .04m <sup>2</sup>	3.8 kg / 8.38 lbs
150mm x 300mm x 55mm / 5.91" x 11.81" x 2.17"	0.484 sq. ft / .045m <sup>2</sup>	4.6 kg / 10.05 lbs
300mm x 300mm x 55mm / 11.81" x 11.81" x 2.17"	0.969 sq. ft / .09m <sup>2</sup>	8.9 kg / 19.62 lbs
300mm x 600mm x 55mm / 11.81" x 23.62" x 2.17"	1.938 sq. ft / .18m <sup>2</sup>	19 kg / 39.68 lbs

## hydroPAVERS

3700 Salem Road  
Pickering, Ontario L1Y 1E8

888 599 6444

[hydroPAVERS.ca](http://hydroPAVERS.ca)

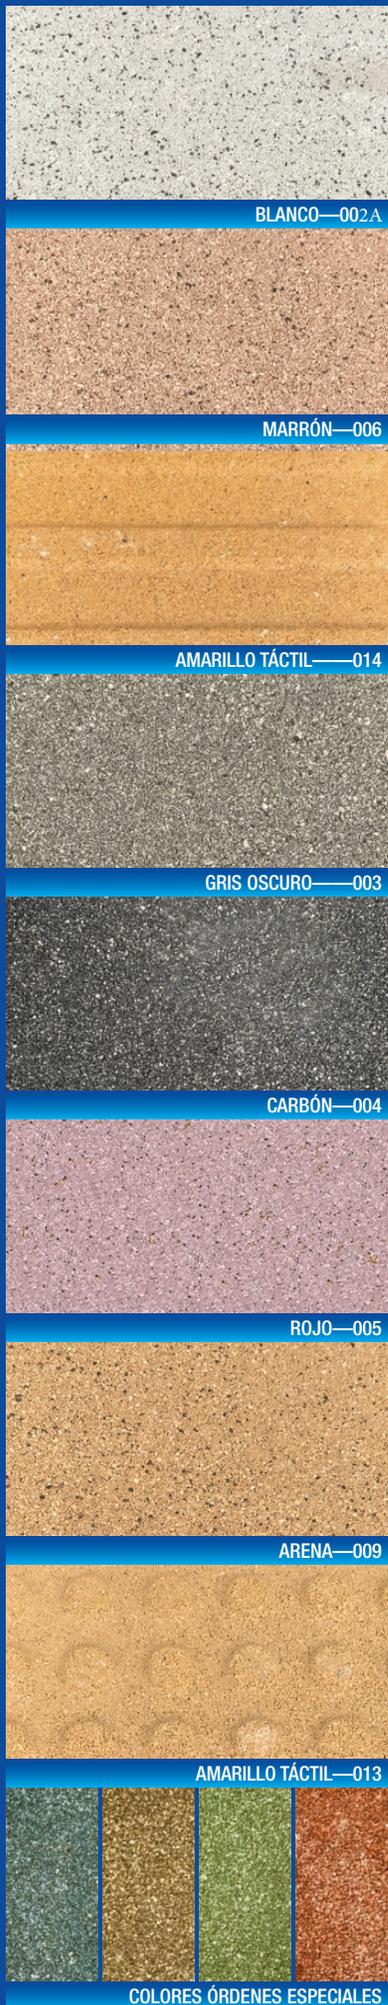

COLORES ÓRDENES ESPECIALES